

# TRASPIR SUNTEX 200



Lámina altamente transpirable reflectante

Film microporoso y capas de protección de polipropileno (PP) con revestimiento aluminizado



Doble tape

Reflecta el calor hasta un 95%

Resistencia térmica equivalente  
crujía de aire 50 mm:  $R_g = 0,731 \text{ m}^2\text{K/W}$  (ISO 6946)




## DATOS TÉCNICOS

| propiedad                                  | normativa              | valor                                       |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| Masa por unidad de área                    | EN 1849-2              | 200 g/m <sup>2</sup>                        |
| Espesor                                    | EN 1849-2              | 0,8 mm                                      |
| Rectitud                                   | EN 1848-2              | conforme                                    |
| Transmisión de vapor de agua (Sd)          | EN 1931 / EN ISO 12572 | 0,05 m                                      |
| Fuerza máxima de tracción MD/CD            | EN 12311-1             | 350 / 190 N/50 mm                           |
| Elongación MD/CD                           | EN 12311-1             | 30 / 70 %                                   |
| Resistencia a desgarro por clavo MD/CD     | EN 12310-1             | 200 / 200 N                                 |
| Estanqueidad al agua                       | EN 1928                | clase W1                                    |
| Columna de agua                            | EN 20811               | > 300 cm                                    |
| Resistencia UV *                           | EN 13859-1             | 3 meses                                     |
| Resistencia térmica                        | -                      | -40 / +80 °C                                |
| Reacción al fuego                          | EN 13501-1             | clase E                                     |
| Resistencia al paso del aire               | EN 12114               | < 0,02 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h50Pa |
| Después envejecimiento artificial:         |                        |                                             |
| • fuerza máxima de tracción MD/CD          | EN 13859-1             | 330 / 175 N/50 mm                           |
| • estanqueidad al agua                     | EN 13859-1             | clase W1                                    |
| • elongación MD/CD                         | EN 13859-1             | 25 / 50 %                                   |
| Reflectancia                               | EN 15976               | 95 %                                        |
| Flexibilidad a bajas temperaturas          | EN 1109                | -30 °C                                      |
| Estabilidad dimensional                    | EN 1107-2              | < 2 %                                       |
| Conductividad térmica (λ)                  | -                      | 0,3 W/mK                                    |
| Calor específico                           | -                      | 1.800 J/kgK                                 |
| Densidad                                   | -                      | aprox. 300 kg/m <sup>3</sup>                |
| Factor de resistencia al vapor de agua (μ) | -                      | aprox. 60                                   |
| Pendiente de instalación recomendada       | -                      | > 10°                                       |
| Prueba de lluvia batiente                  | -                      | superado                                    |
| Emisiones de VOC (COV)                     | -                      | 0 % (clase A+)                              |

\* para más indicaciones, ver pág. 19

## COMPOSICIÓN

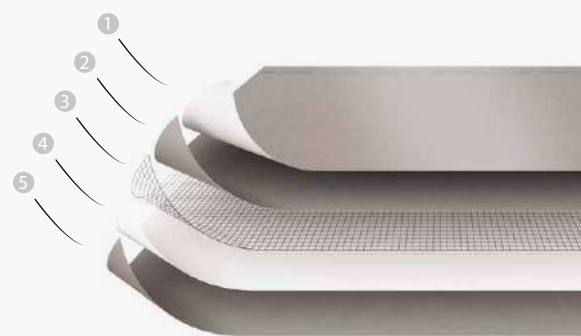

- 1 revestimiento : lámina de aluminio perforado
- 2 capa superior: tejido no tejido de PP
- 3 armadura: malla de refuerzo en PL
- 4 capa intermedia: capa transpirable de PL
- 5 capa inferior: tejido no tejido de PP

## CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| código    | ex código | descripción           | tape | H x L [m] | A [m <sup>2</sup> ] | unid/ |
|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------|---------------------|-------|
| TTTSUN200 | D42654    | TRASPIR SUNTEX 200 TT | TT   | 1,5 x 50  | 75                  | 30    |

¿DÓNDE SE APLICA?

